


Strichlack-Effekt



- Trägermaterial mit Unocryl Strukturfüller (USF), verdünnt mit 10% Wasser, im Kreuzgang spritzen und direkt im Anschluss mit einem Pinsel die gewünschte Strichstruktur einziehen
- Nach Trocknung über Nacht leicht anschleifen
- Buntlack, z.B. Variocryl® VCC im Farbton Rotorange (gehärtet 10:1 mit PUR Wasserlackhärter PWH 3200 und bis zu 30-40% verdünnt mit Variocryl® Optimizer VO), im Kreuzgang spritzen
- Nach einer Trockenzeit von 1-8 Stunden mit Klarlack Variocryl® VC im Wunschglanzgrad (hier Variocryl® VC 9 seidenmatt), (10:1 gehärtet mit PUR Wasserlackhärter PWH 3200 und bis zu 10% verdünnt mit Variocryl® Optimizer VO), ablackieren
- Trocknung über Nacht
- Patinieren mit Wisch-Patina-Paste WPP (WPP/weiss, WPP/gelb und WPP/schwarz), je nach Farbtonwunsch
- Nach einer Trockenzeit von 5 Stunden mit einem Schleifvlies zum gewünschten Endeffekt schleifen
- Im Anschluss mit Klarlack Variocryl® VC (im Wunschglanzgrad, gehärtet 10:1 mit PUR Wasserlackhärter PWH 3200 und bis zu 10% Variocryl® Optimizer VO) ablackieren

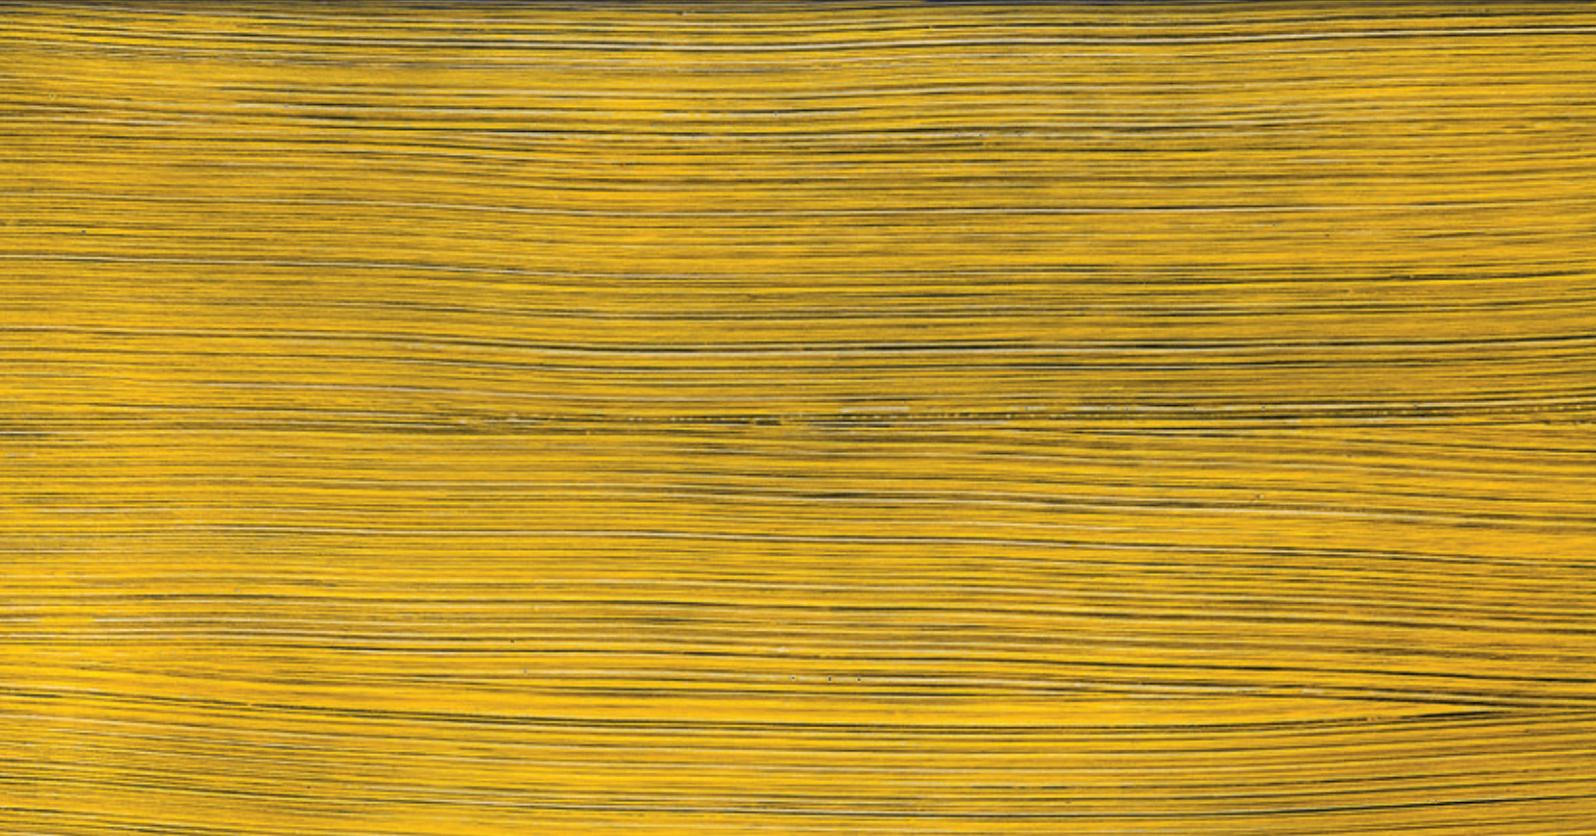